


Panneau d'isolant rigide en pente pour toiture

**NOVOTHERM™ BZO + PF | TYPE 1 - 2 - 3**

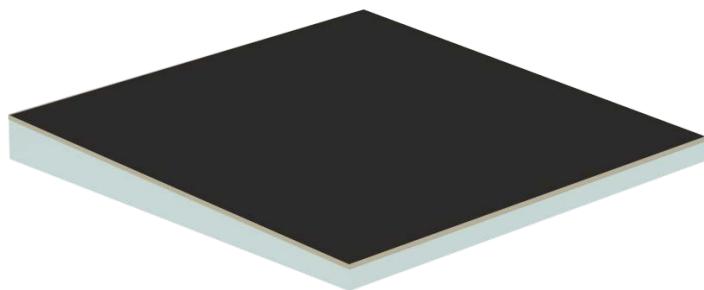

Les panneaux d'isolants rigides sont fabriqués sur mesure par Millenium selon les dimensions et la pente spécifiées. Ils sont composés de polystyrène expansé [PSE] type 1, 2 ou 3, laminés en usine à un panneau de fibre de bois 13 mm afin de répondre aux différentes exigences des projets.

**UTILISATION RECOMMANDÉE**

Installer les panneaux d'isolants de pente afin d'assurer une pente positive et diriger les eaux pluviales vers les drains, les gargouilles ou les gouttières.

Idéal pour les applications comprenant des matériaux de recouvrement de toiture traditionnels, tels que les systèmes de toiture multicouches, EPDM, TPO, PVC et en bitume modifié.

**APPLICATIONS**

Système de pente avec drain, pente unique, pente périométrique, contre-pente, dos d'âne, criquets, nivelage de pontage, remblai et autres possibilités disponibles sur demande.

**DIMENSIONS DES PANNEAUX**

1219 mm x 1219 mm [48" x 48"]

**POURCENTAGES DE PENTE LES PLUS COURANTS**

0,5 %	2 %
1 %	3 %
1,5 %	4 %

Le pourcentage de pente est établi selon vos besoins et les panneaux sont coupés sur mesure selon un schéma préétabli par Millenium ce qui assure un égouttement de l'eau vers les endroits souhaités.

Les panneaux d'isolant de pente possèdent des joints carrés sur les 4 côtés. Un dessin d'atelier est fourni par Millenium afin d'assurer une qualité d'installation en chantier et un drainage optimal.

**CERTIFICATION**

Le polystyrène expansé contenu dans les panneaux d'isolants rigides a été évalué par Warnock Hersey et est conforme à la norme CAN/ULC-S701-11.

## Panneau d'isolant rigide en pente pour toiture

### AVANTAGES

- Assure une pente positive vers les drains tout en conservant les avantages structuraux et économiques d'un platelage plat;
- S'adapte à toutes les types de pontage;
- Valeur isolante qui demeure permanente avec le temps;
- Épaisseurs et pentes selon les spécifications;
- Matériau 100 % recyclable;
- Faible absorption d'eau - absorbe entre 50 % et 75 % moins d'eau selon le type de PSE utilisé\*;
- Conforme à la norme CAN/ULC-S701-11.

\* Selon les exigences de la norme CAN/ULC-S701-11

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Le polystyrène expansé contenu dans les panneaux comporte 98% d'air et 2% de matières plastiques. Il est exempt de HCFC, ni de HFC ou de retardateur de flammes contenant du HBCD.

Les produits Millenium peuvent contribuer à l'obtention de crédits LEED quant à l'optimisation de la performance énergétique, le contenu de matières recyclées, les matériaux régionaux, les matériaux à faible émission [adhésifs et produits d'étanchéité], la gestion des déchets de construction ainsi qu'au plan de gestion de la QAI avant l'occupation.

Faites-nous parvenir votre Formulaire de déclaration des matériaux LEED à [info@millenium.plus](mailto:info@millenium.plus).

### ENTREPOSAGE

Entreposer les panneaux dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, des rayons ultraviolets, des flammes nues ou des sources d'ignition. Empiler les panneaux sur des palettes à au moins 100 mm [4"] du niveau du sol.

### INSTALLATION

Les panneaux doivent être secs et en bons états avant leur installation.

Afin de limiter la décoloration par les rayons ultraviolets, recouvrir les panneaux installés avec une membrane protégeant des rayons ultraviolets.

### RESTRICTIONS

Le polystyrène expansé est combustible. Même si le polystyrène expansé contient un retardateur de flamme, limiter les flammes nues et les sources d'ignition à proximité. Un revêtement protecteur ou une barrière thermique est exigé tel que spécifié par les codes de construction en vigueur.

Le polystyrène expansé peut être affecté par certains solvants à base de pétrole.

La température d'utilisation constante maximale du polystyrène expansé est 75°C [167°F]. Une exposition constante à des températures au-dessus de 75°C [167°F] fera rétrécir et déformer le produit.

### EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations présentes dans cette fiche sont basées sur le meilleur de nos connaissances scientifiques et pratiques. L'utilisateur du produit est responsable de vérifier la compatibilité du produit pour l'usage auquel il est destiné. Les fiches techniques de Millenium sont mises à jour régulièrement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer d'obtenir la version la plus récente des documents. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

## Panneau d'isolant rigide en pente pour toiture

### DONNÉES TECHNIQUES PSE

#### Propriétés physiques

	Type 1	Type 2	Type 3
<b>Résistance thermique min.</b>	RSI 0,65	RSI 0,70	RSI 0,74
[ASTM C518] Épaisseur de 25 mm [1"]	[R3.7]	[R4.0]	[R4.2]
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau max.</b>	300 ng/Pa.s.m <sup>2</sup> [ASTM E96]	200 ng/Pa.s.m <sup>2</sup> [3,5 US Perms]	130 ng/Pa.s.m <sup>2</sup> [2,27 US Perms]
<b>Résistance à la compression min.</b>	70 kPa [ASTM D1621] 10 % de déformation	110 kPa [16 PSI]	140 kPa [20 PSI]
<b>Résistance à la flexion min.</b>	170 kPa [ASTM C203]	240 kPa [35 PSI]	300 kPa [44 PSI]
<b>Absorption d'eau max.</b>			
[ASTM D2842] Volume	6 %	4 %	2 %
<b>Stabilité dimensionnelle max.</b>			
[ASTM D2126] Variation linéaire	1,5 %	1,5 %	1,5 %
<b>Indice limite d'oxygène min.</b>			
[ASTM D2863]	24 %	24 %	24 %
<b>Densité Min.</b>	16 Kg/m <sup>3</sup> [ASTM C303]	20 Kg/m <sup>3</sup> [1,25 lbs/pi <sup>3</sup> ]	25 Kg/m <sup>3</sup> [1,5 lbs/pi <sup>3</sup> ]
<b>Indice de propagation de la flamme</b>			
[CAN/ULC S102.2]	145	145	145

### DONNÉES TECHNIQUES FIBRE DE BOIS

<b>Densité [ASTM D-1037].</b>	RSI 232 kg/ m <sup>3</sup> [ 14,5 lb/pi <sup>3</sup> ]
<b>Charge de rupture transversale.</b>	49N
[ASTM C209]	11 lbf
<b>Résistance thermique min.</b>	RSI 0,52
[ASTM C518] Épaisseur de 25 mm [1"]	[ R 3,1 ]
<b>Absorption d'eau.</b>	7 %
[ASTM C209]	
<b>Résistance à la traction min.</b>	350 kPa
[ASTM C209] Parallèle à la surface	[51 PSI]
<b>Résistance à la traction.</b>	24 kPa
[ASTM C165] perpendiculaire à la surface	[3,5 PSI]
<b>Résistance à la compression.</b>	310 kPa
(10% déformation) [ASTM C165]	[45 PSI]

Conforme aux exigences CAN / ULC-706-09 et ASTM C208